

НАНОКАТАЛІЗ

Лекція №12

11.04.16

Каталізатор:

- активність
- селективність
- стійкість



1

Кatalізатор не зміщує рівновагу в хімічній реакції, а впливає лише на швидкість

2

Кatalізатор завжди утворює з реагентами проміжні нестабільні сполуки

3

У випадку каталітичної реакції потенціальний бар'єр завжди нижче, ніж у некatalітичній

Активність каталізатора

Частота оборотів (turnover frequency)

Число циклів (число молекул субстрату), що прореагувало на одному активному центрі каталізатора в одиницю часу

$$\text{TOF} = \frac{1}{t} \frac{N(\text{субстр.})}{N(\text{кат.})}.$$

КАТАЛІЗАТОР

TOF В ГАЗОВІЙ ФАЗІ

Число оборотів (turnover number)

Повна активність каталізатора протягом всього терміну його експлуатації і дорівнює повному числу каталітичних циклів на одному активному центрі


$$\text{TON} = \frac{N(\text{субстр.})}{N(\text{кат.})} = \text{TOF} \cdot t,$$

TOF В РІДКІЙ ФАЗІ

КАТАЛІЗАТОР	TOF В ГАЗОВІЙ ФАЗІ	TOF В РІДКІЙ ФАЗІ
Ni	2.0	0.35
Rh	6.1	1.3
Pd	3.2	1.5
Pt	2.8	0.6

* Реакція гідрування циклогексену


Активність гетерогенного катализатора

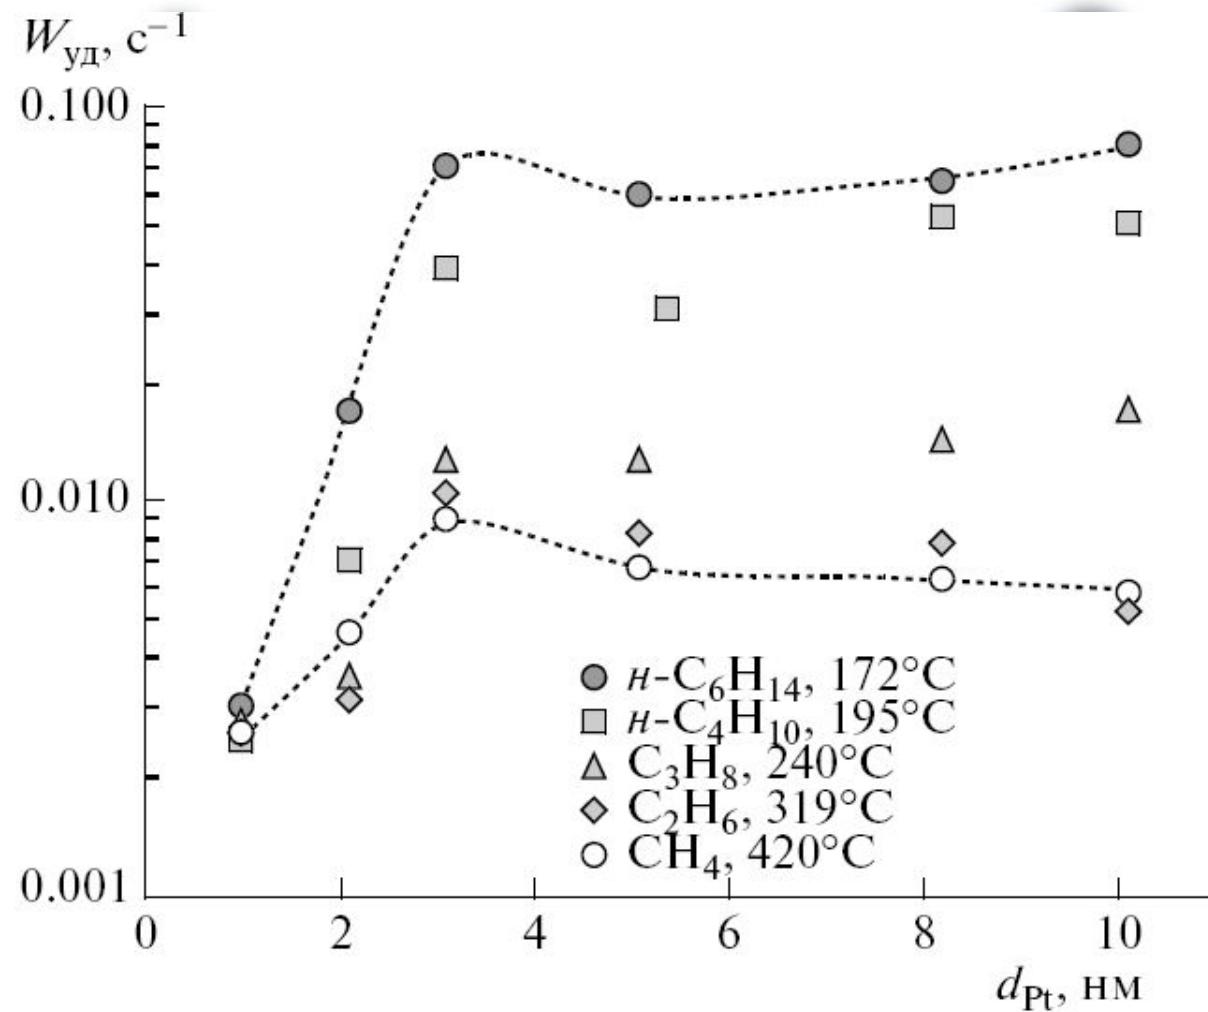

Питома каталітична активність – швидкість реакції на одиниці площині поверхні катализатора


Каталіз на наночасточках

Зразок каталізатора	Поверхня 1 г Pt, см ²	Константи швидкості	
		на 1 г Pt	на 1 см ² по- верхні Pt k*10 ²
Платина на силікагелі (0,2% Pt)	3,0*10 ⁵	1,1*10 ³	0,37
Платина на силікагелі (0,5% Pt)	7,0*10 ⁵	2,8*10 ³	0,40
Губчаста платина	1,7*10 ³	3,9	0,23
Проволока (0,1 мм)	20,6	0,054	0,26
Сітка	22,6	0,11	0,49
Фольга	6,9	0,12	1,74

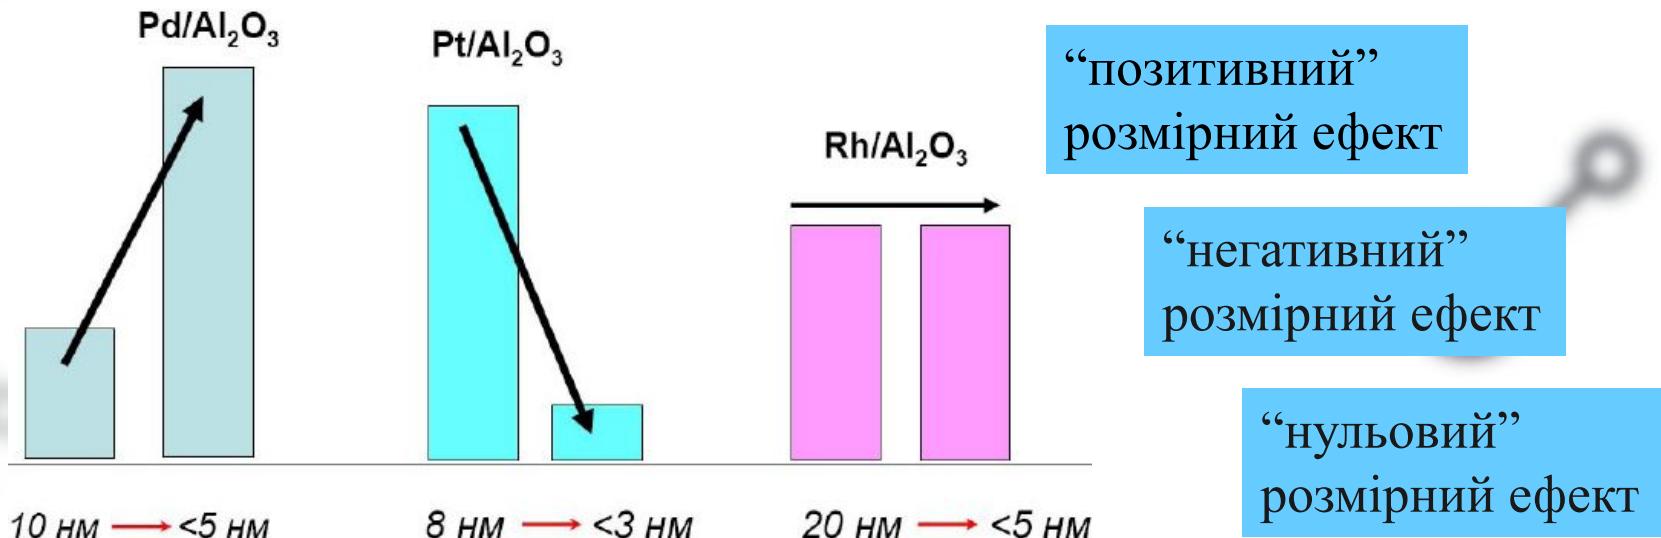

Каталіз на наночасточках

Питома активність катализатора

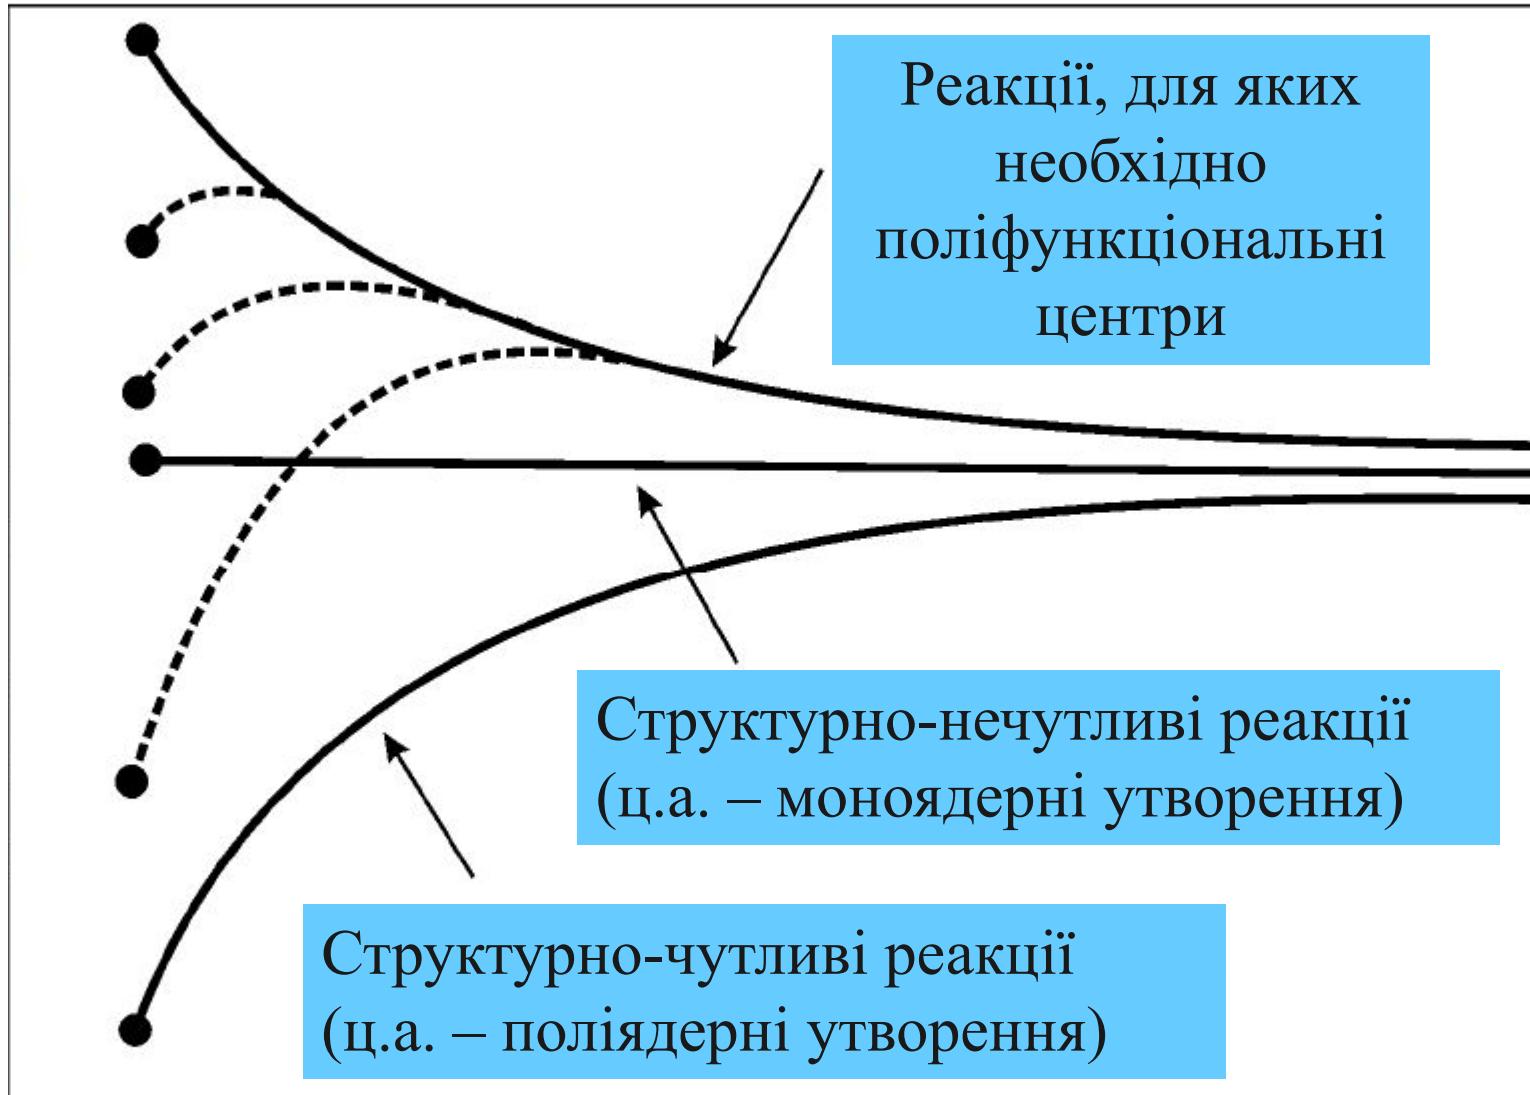

Розмір наночасточок

Параметри каталізатора

Структурні параметри

Кінетичні параметри

Model Catalysis

Орієнтація та розмір часточки

Форма та структура, дефекти

Структура носія

Структура та розміщення отрути

Тип і розміщення промоутерів


Розмірний ефект

Дифузійні ефекти


Геометричні ефекти

Електронні ефекти

Ефекти та вплив носія

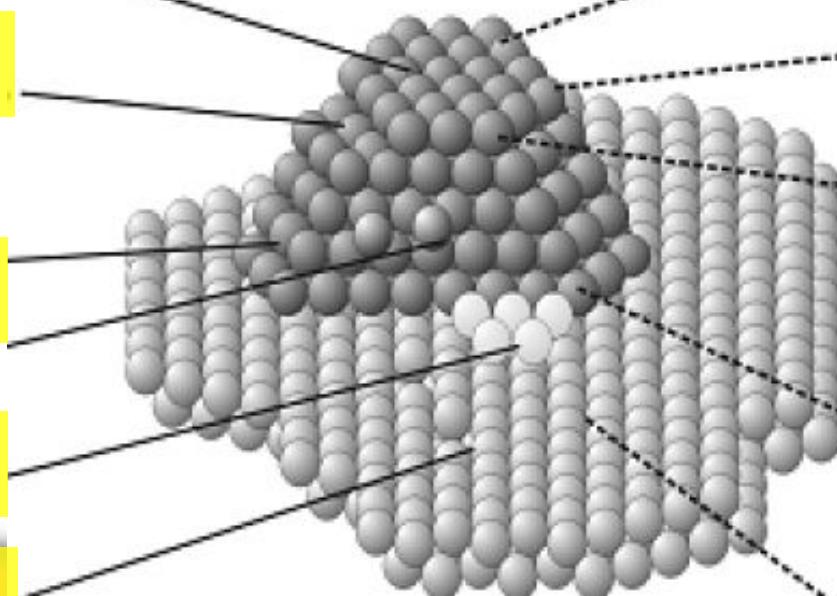





Окиснення чадного газу на золотих катализаторах

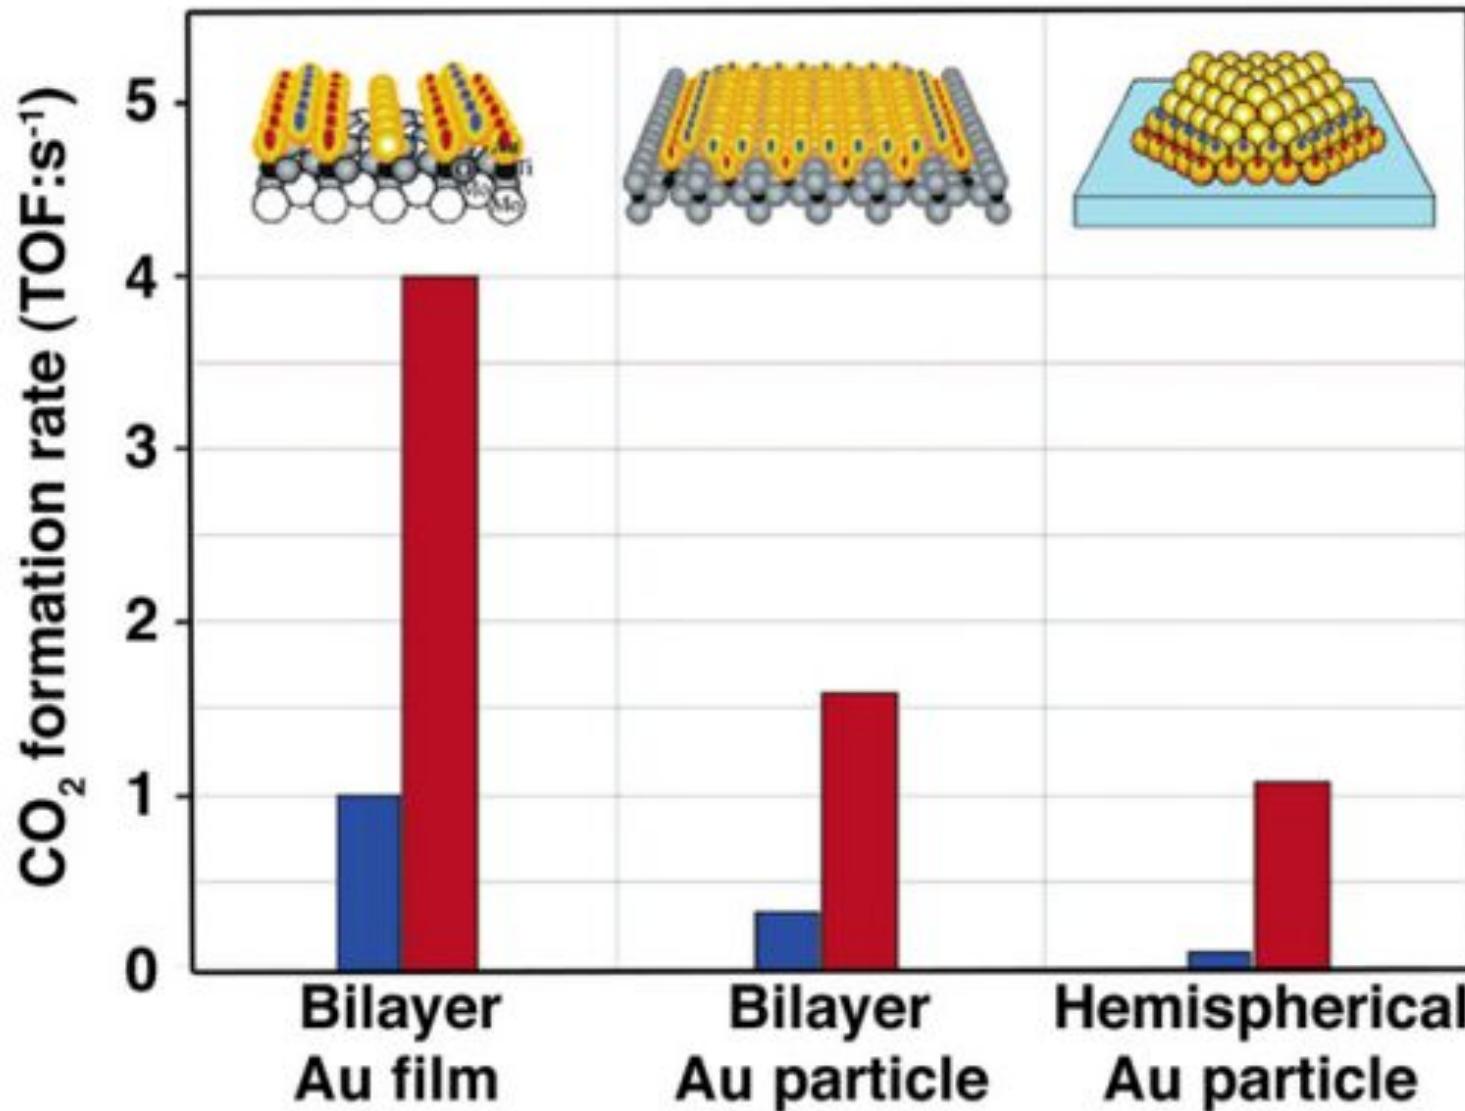

Розмірні ефекти в нанокатаалізі


- Каталітична активність
 - Відстань між часточками
 - Розмір
 - Форма
 - Природа носія
 - Окисно-відновні ефекти
 - Композиційні ефекти

Вплив розміру на прикладі окиснення CO на НЧ Au

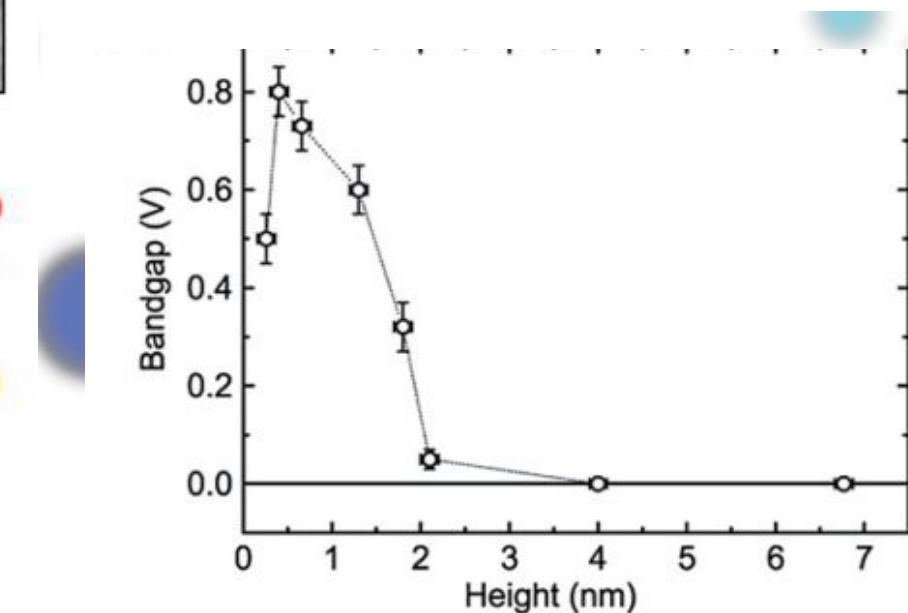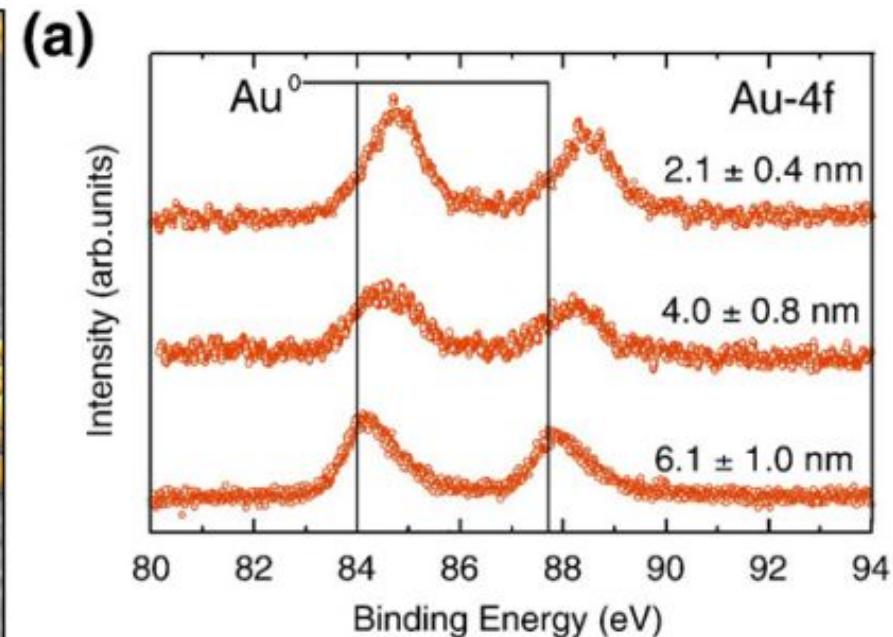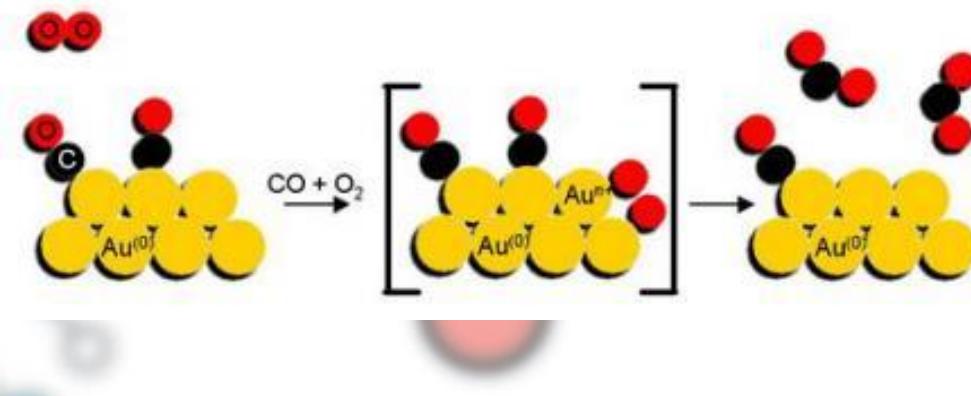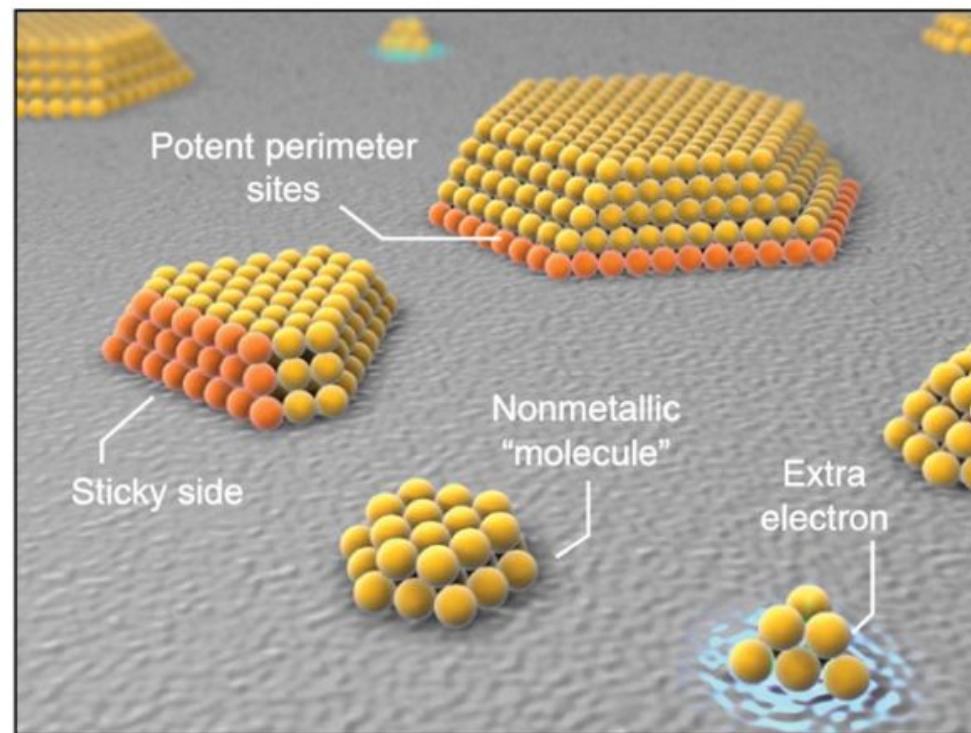


Роль відстані між часточками

(a) As prepared

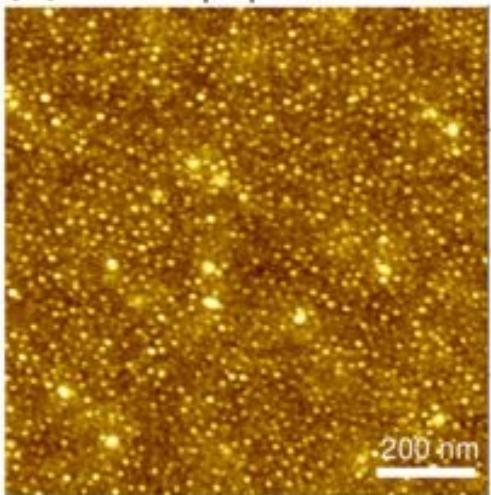


(b)

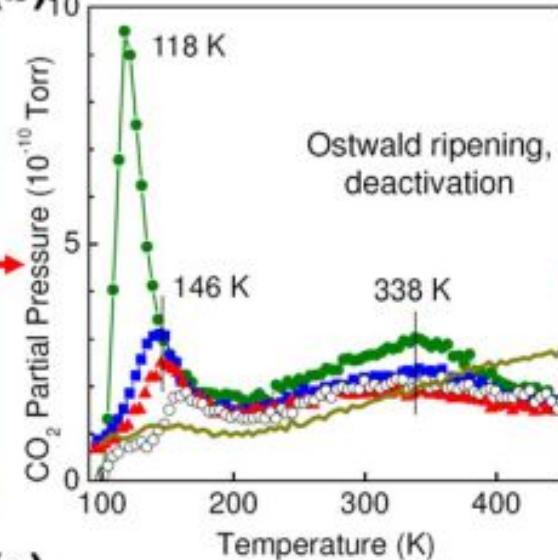


(c)


After CO Oxidation

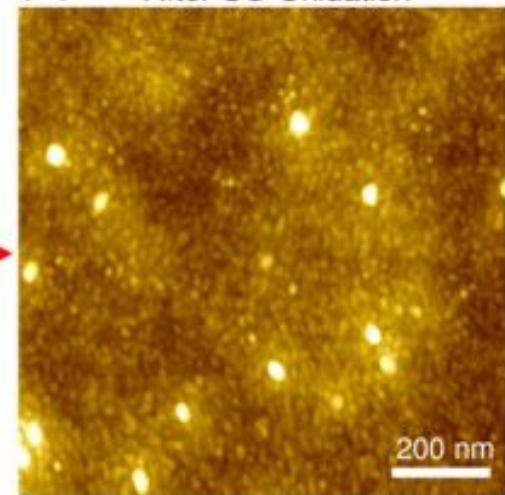

(d) As prepared

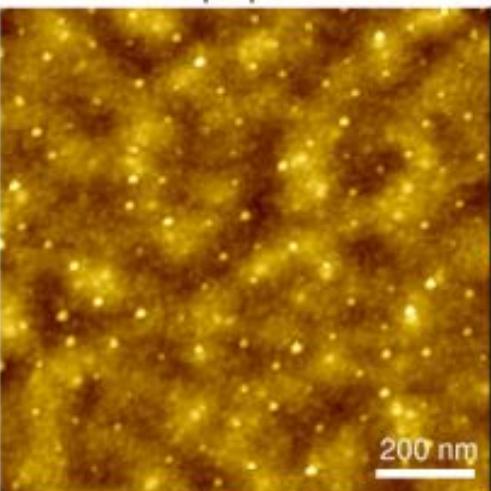


(e)

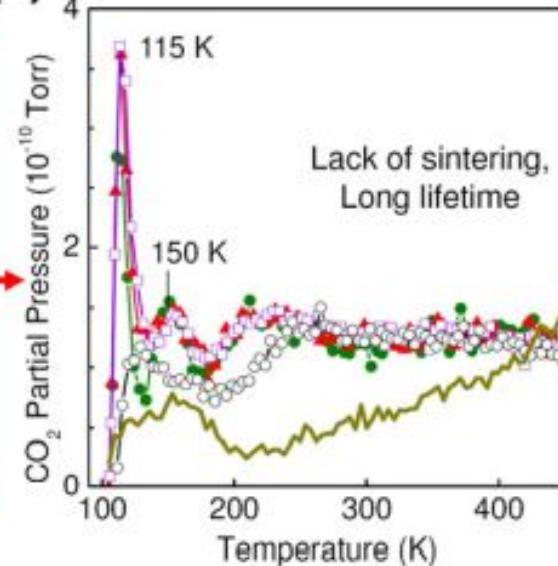







(f)

After CO Oxidation

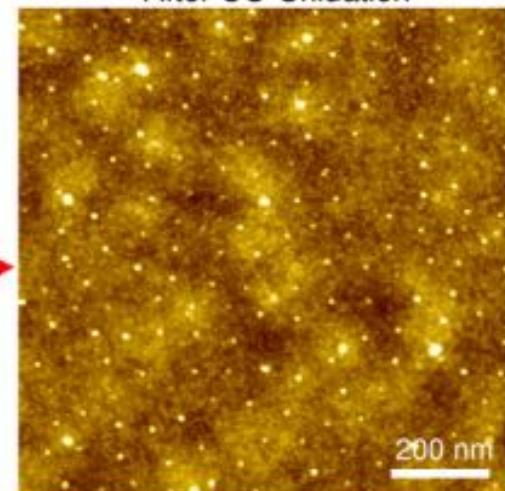


Роль форми наночасточки

(a)

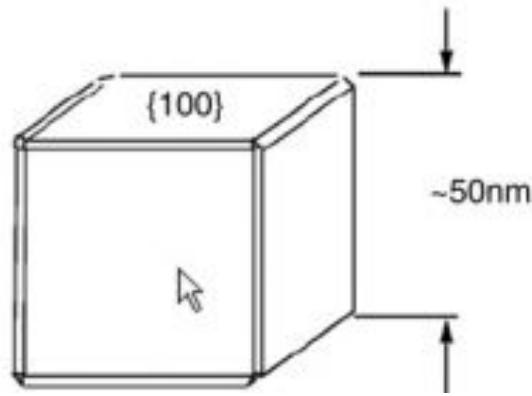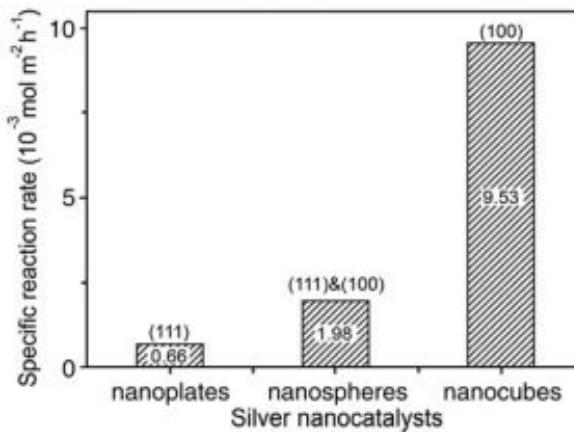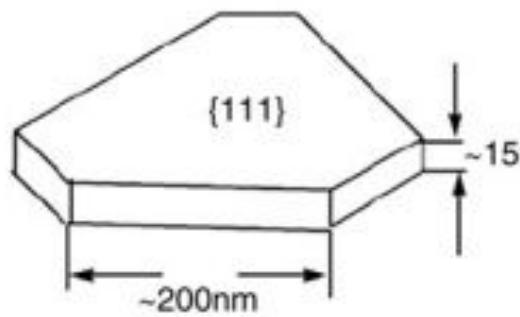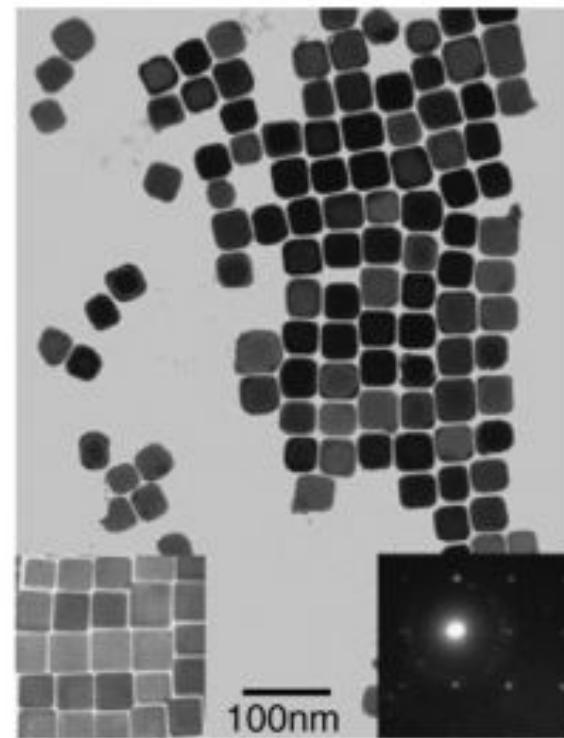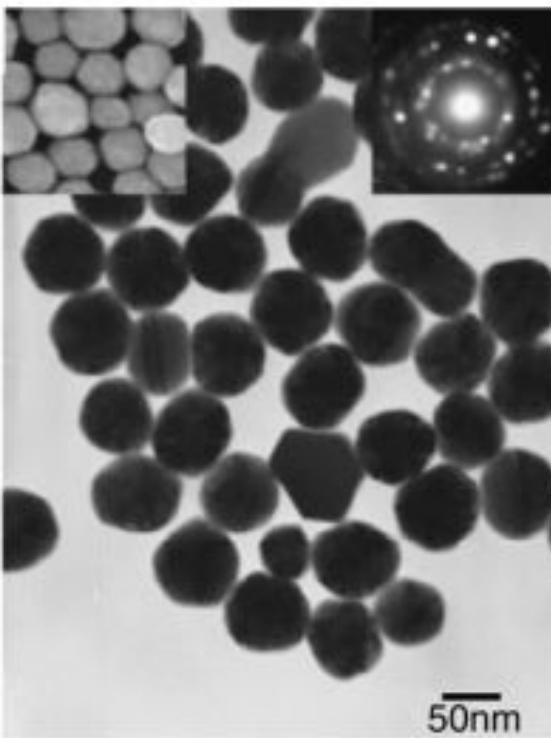
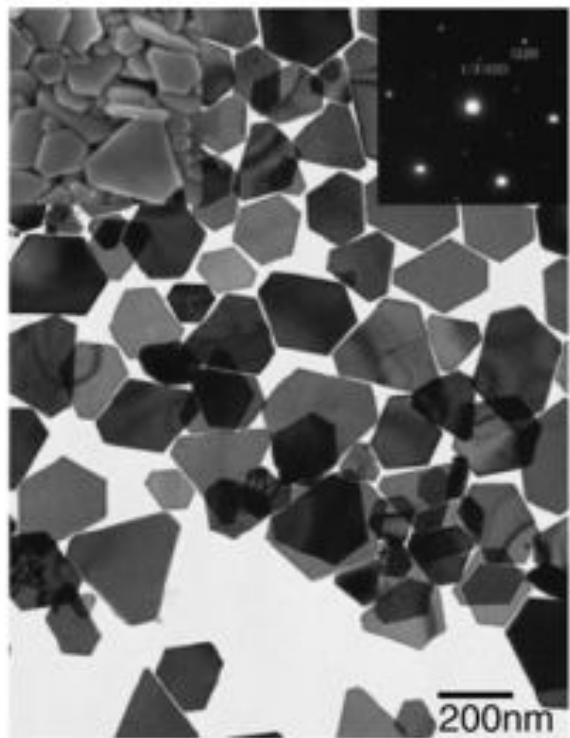


Роль носія у нанокатаалізі



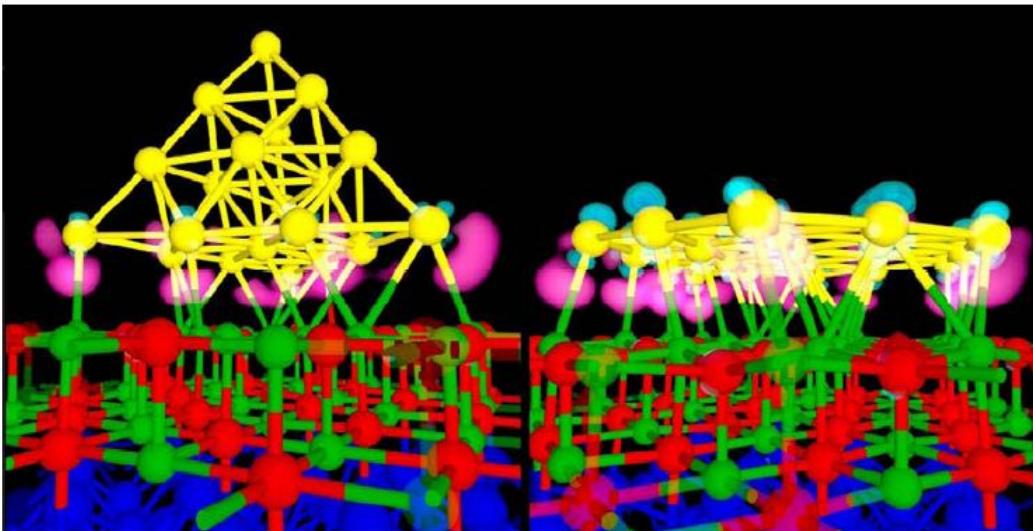


Наночасточки золота
на поверхні MgO

Можлива структура активного центру:
жовті – перший моношар Au,
червоні - другий.

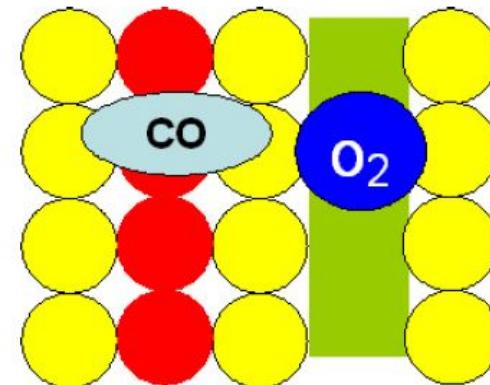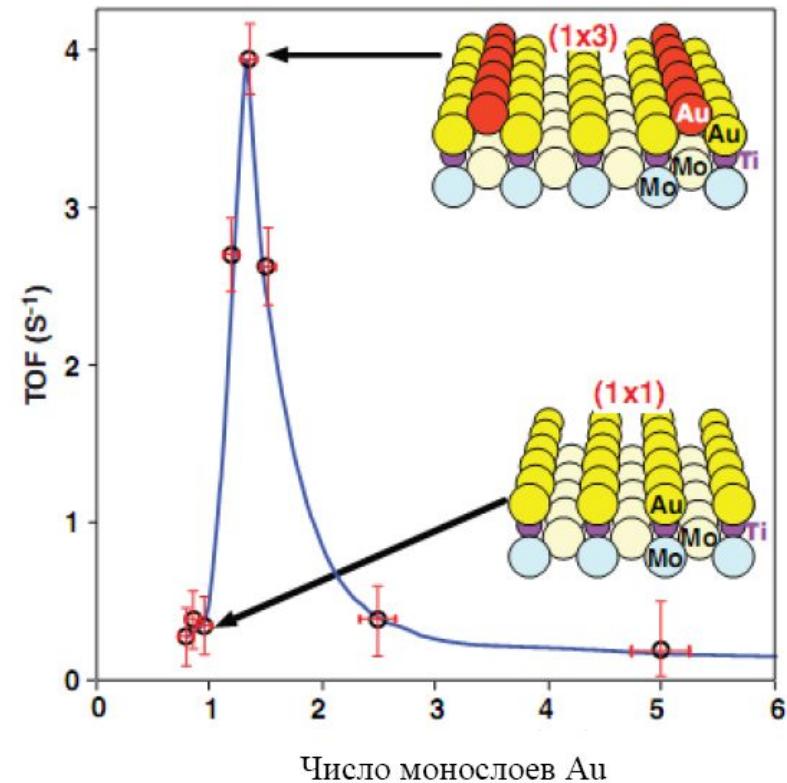

Окисно-відновні реакції

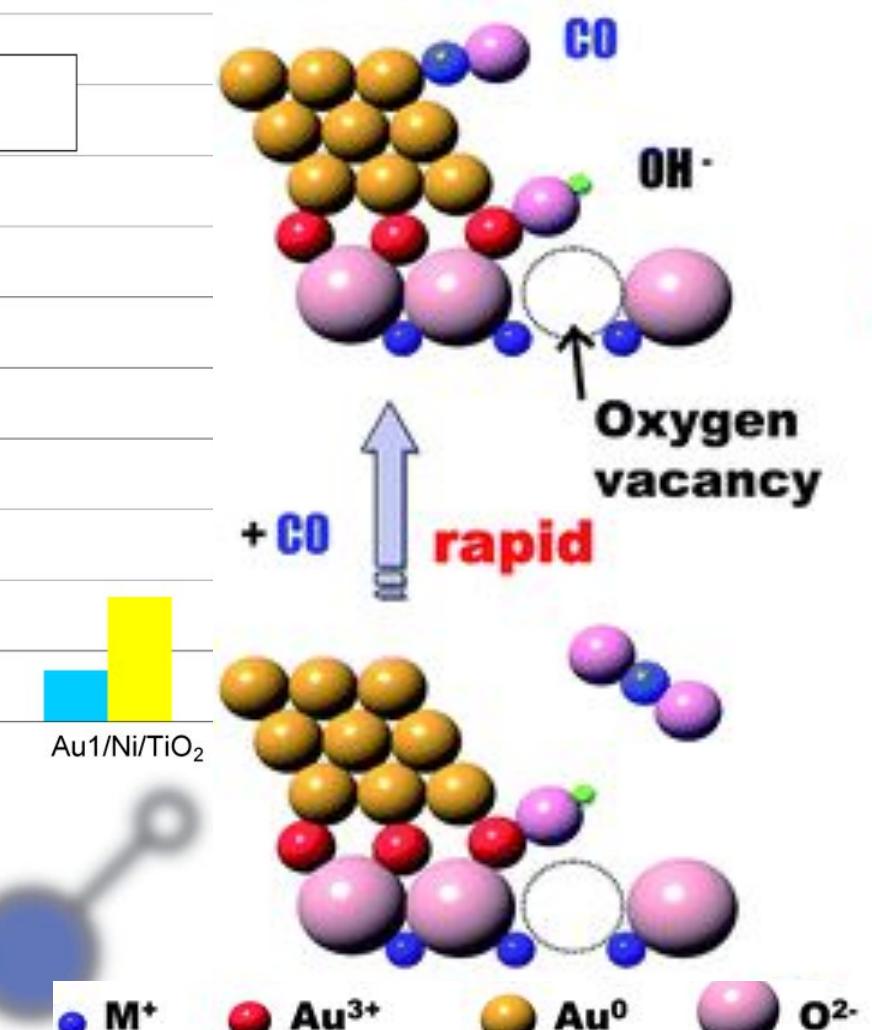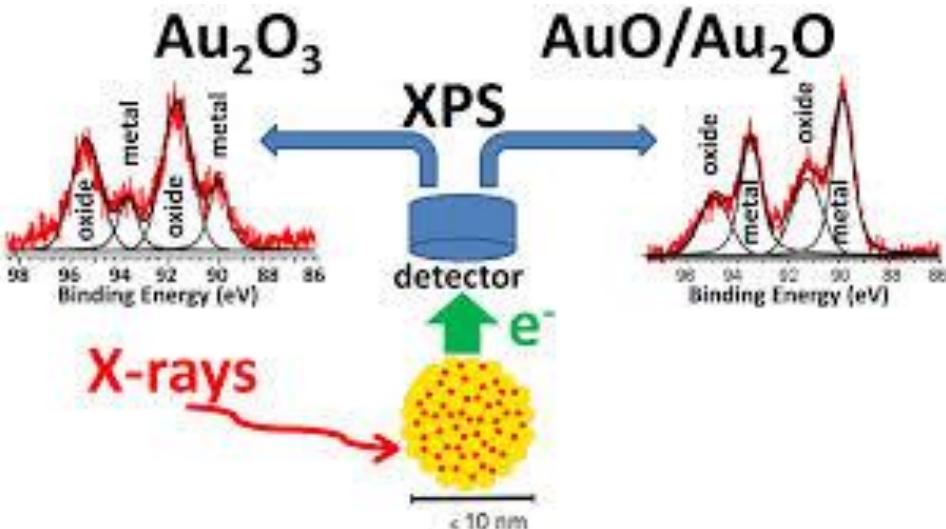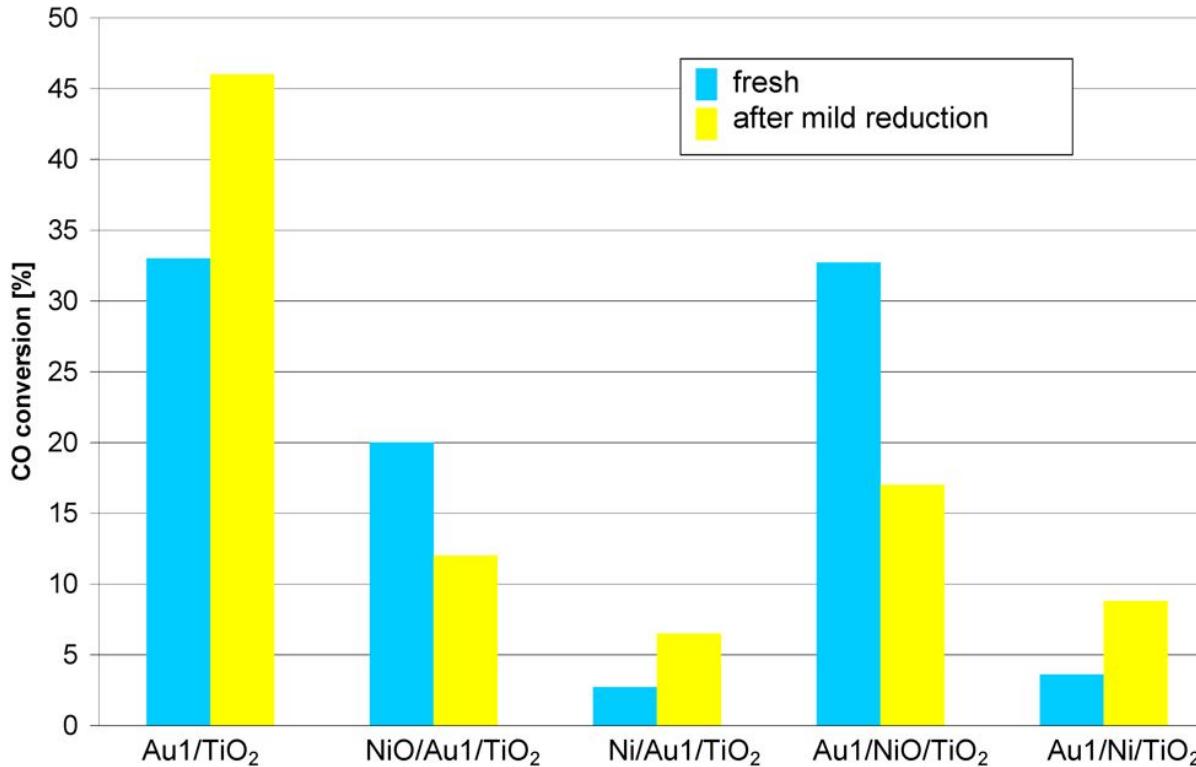

J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (16), pp 8937–8943

Каталіз на наночасточках

Тип та кількість
дефектів на поверхні
наночасточок

Роль носія

Різна кінетика адсорбції
На різних гранях
нанокластерів

Структурно-
чутливі

Розмірно-
чутливі


Морфологічно-чутливі

Біметалічні кластери: молекулярний дизайн активних центрів


Зміна
електронних
властивостей
атомів першого
металу

Зміна числа
атомів одного
виду у складі
адсорбційного
шару
(посадкового
місця)

Механізми впливу

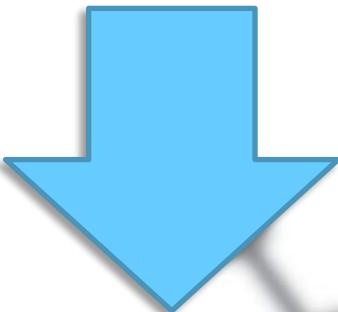


Електронний або лігандний
ефект

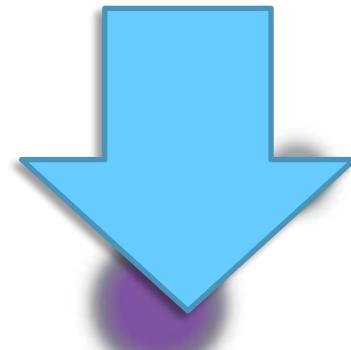



Мультимплетний ефект або
ефект ансамблю

Біметалічні кластери: ефект ансамблю

(a)

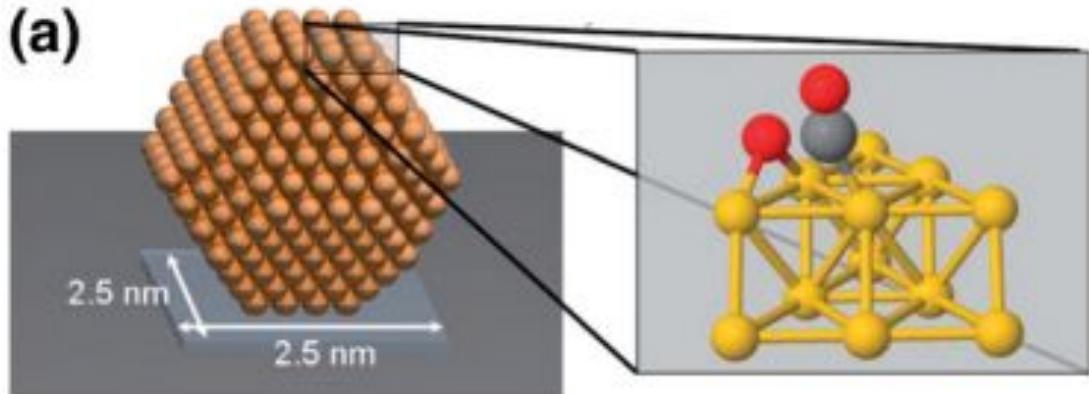


(b)

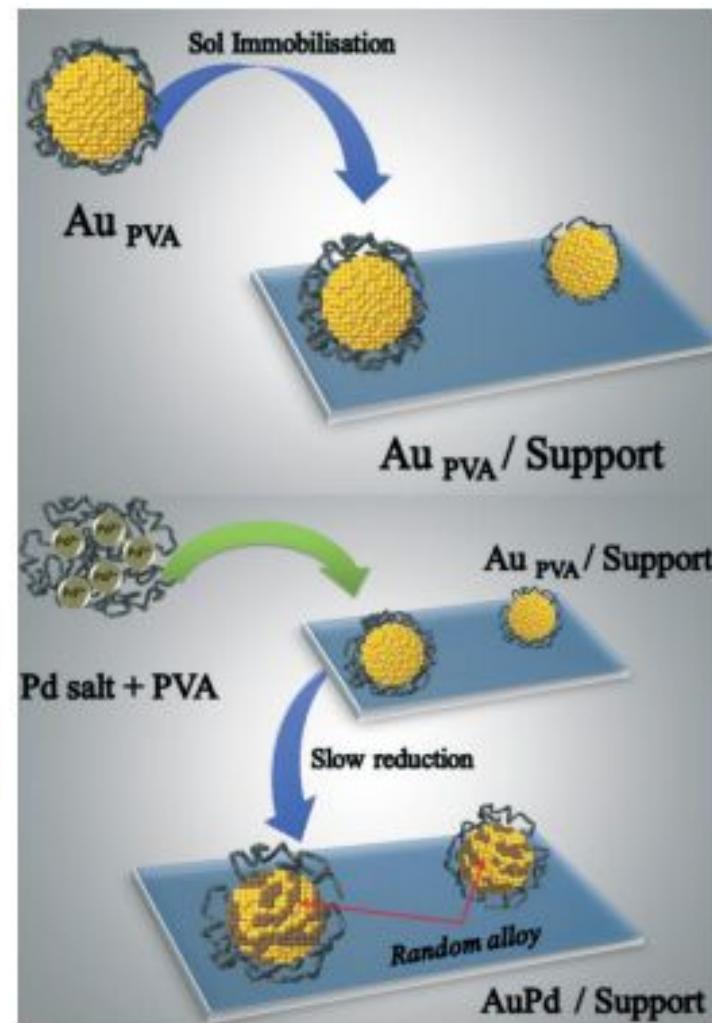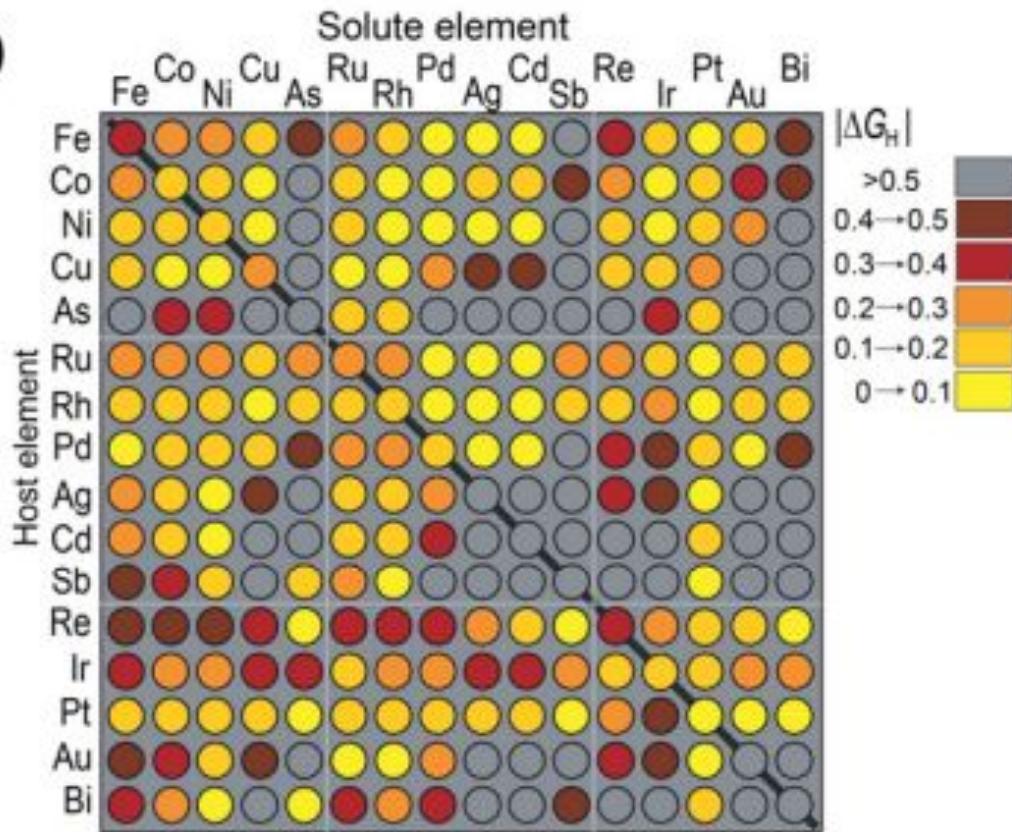


Біметалічні нанокаталізатори в пористих системах

Pd₆Ru₆ in Mesoporous SiO₂


Perpendicular to hexagonal axis

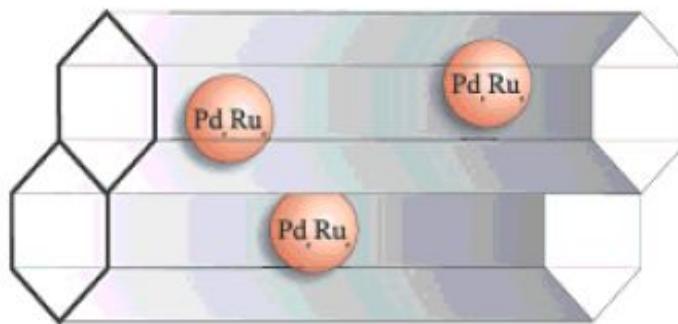


Along hexagonal axis

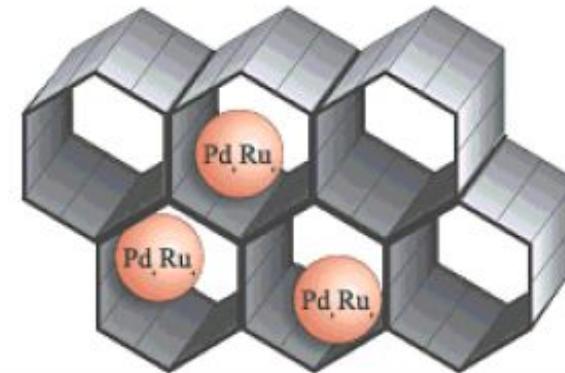

A

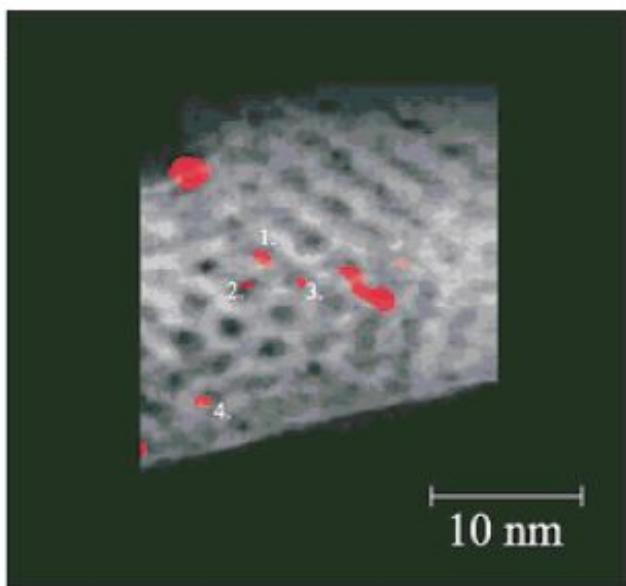


B

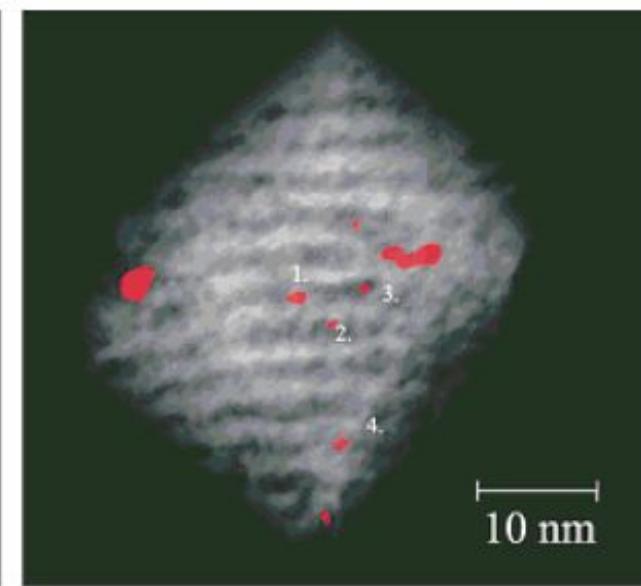


Катализ розкладу води


Photoelectrochemical Water Splitting

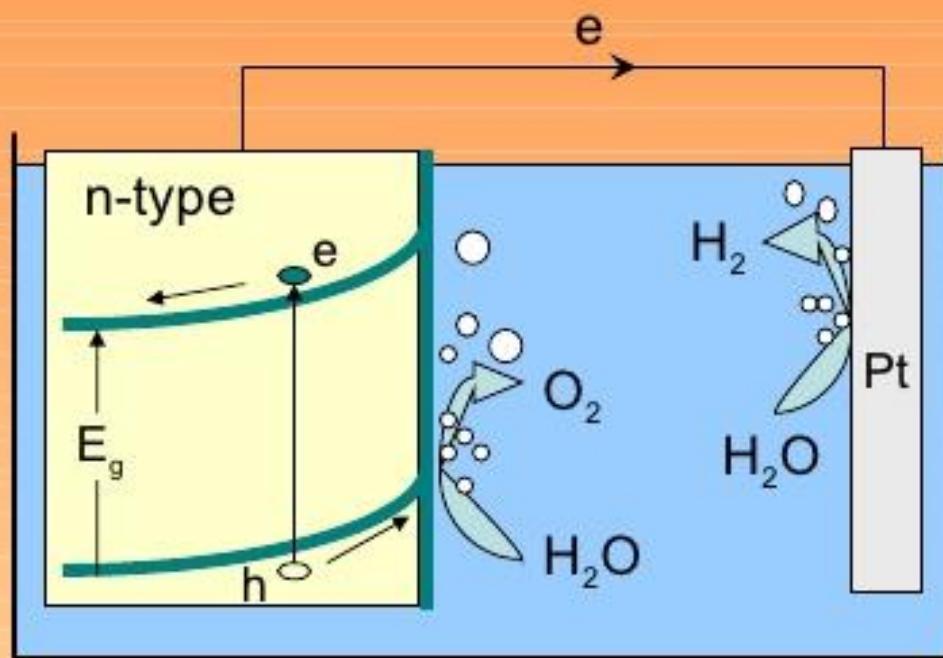

Photoanode:



Cathode:





Inputs: sunlight and water

Outputs: hydrogen and oxygen

Sustainable and environmentally benign

Катализатори

Efficient Overall Water Splitting by NiO/NaTaO₃:La

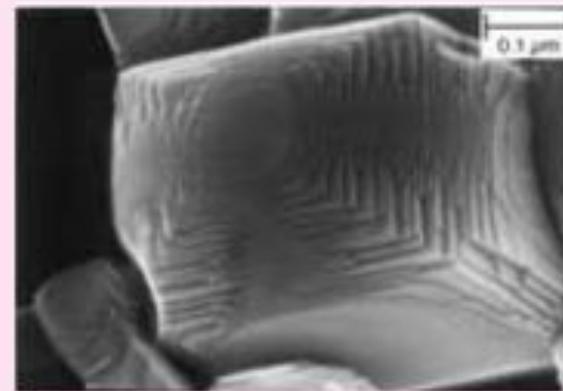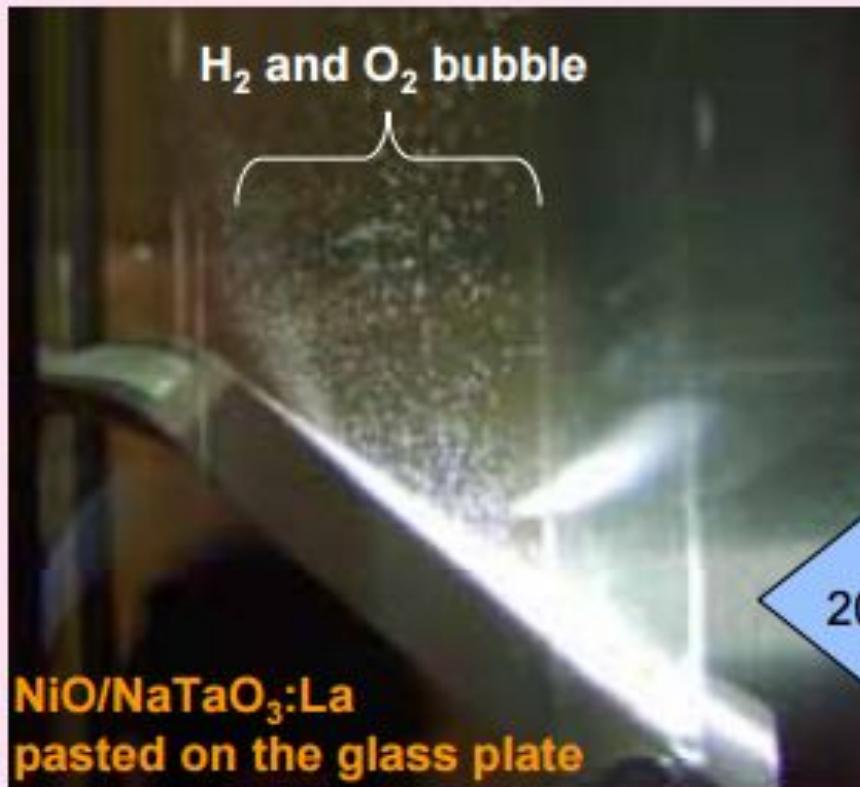

Effective separation of H₂ from O₂ evolution site by surface nanostep structure


200W Hg-Xe (UV light)

Quantum yield of NiO/NaTaO₃:La photocatalyst: 56% at 270nm

→ NiO/NaTaO₃:La shows the highest activity for water splitting



But, it can not utilize the sunlight due to the wide bandgap

Механізм

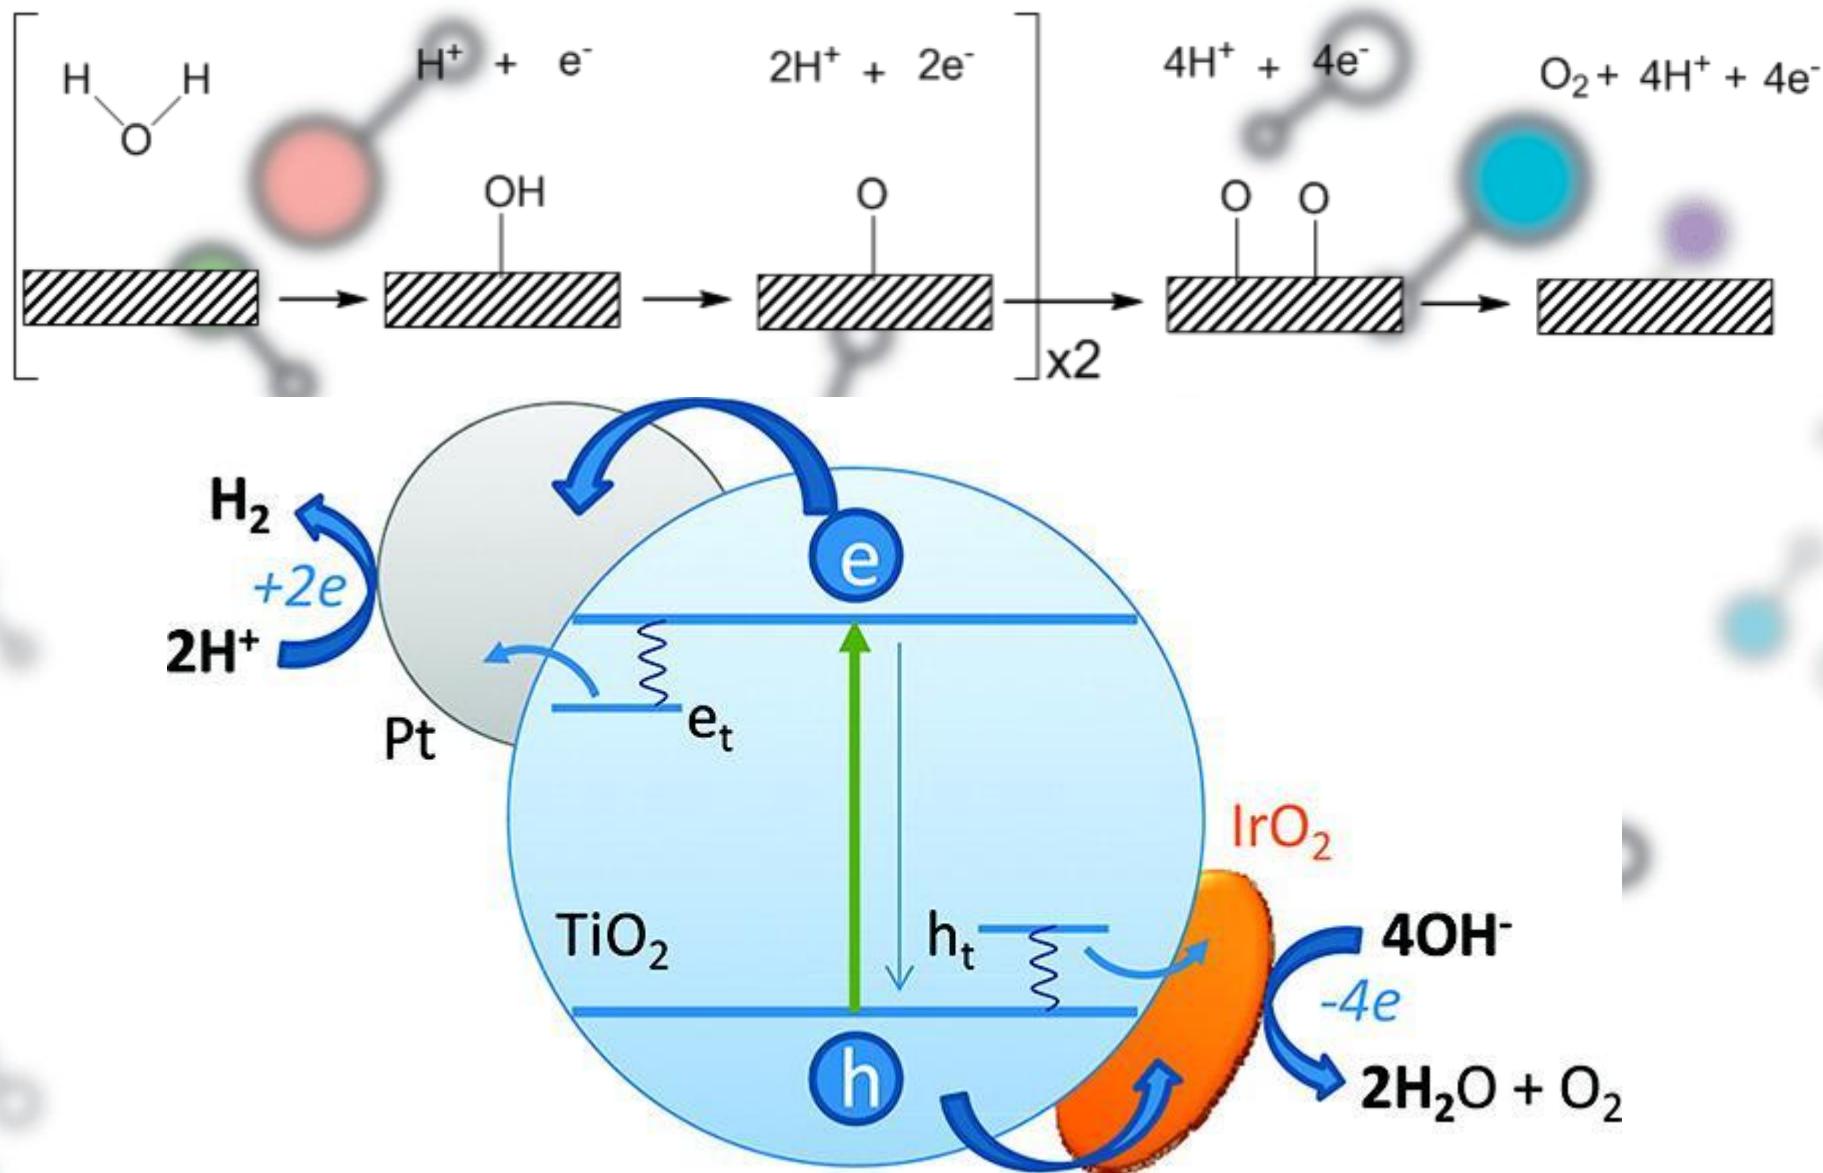

Короткі нотатки

1. Більшість катализаторів гетерогенного каталізу – це наночасточки металу на оксидному носії.
2. Активність та селективність катализатора може визначатися розміром наночасточок (розмірно-чутливі реакції), природою носія, морфологією наночасточок та природою субстрату.
3. Селективність мезопористих катализаторів може регулюватися розміром пор та природою самої матриці.

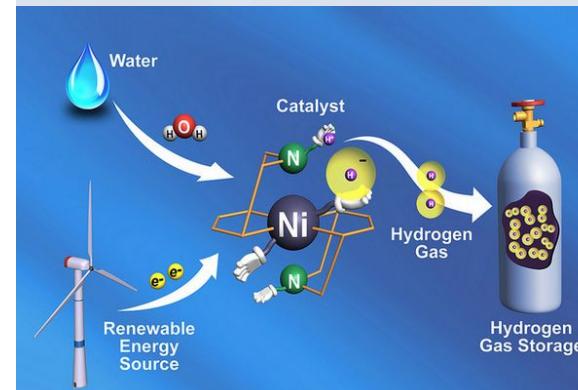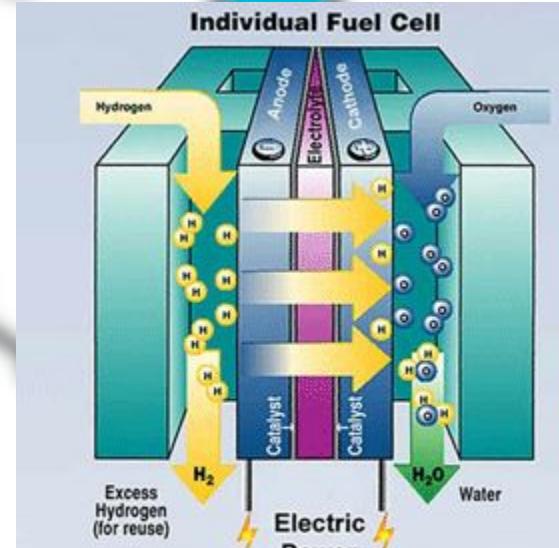

Література:

1. Justin B. Sambur and Peng Chen, Annu. Rev. Phys. Chem. 2014. 65:395–422.
2. Beatriz Roldan Cuenya // Thin Solid Films 518 (2010) 3127–3150.
3. R. Narayanan // Green Chemistry Letters and Reviews, Vol. 5, No. 4, 2012, P.707-725.
4. Zhi-cheng Zhang, Biao Xu,Xun Wang //Chem. Soc. Rev. - *Chem. Soc. Rev.*, 2014,43, 7870-7886.
5. Бухтияров В.И. Слинько М.Г. Металлические системы в катализе // Успехи химии – 2001 -70 (2) – с.168.